


KLINGER®top-chem 2003

KLINGER®top-chem 2003 weist bereits bei geringen Flächenpressungen eine hohe Anpassungsfähigkeit und Dichtheit auf.

PTFE gefüllt mit Glas-Mikrohohlkugeln.
 Exzellente Beständigkeit bei starken Säuren und Laugen sowie sehr gute Eigenschaften bei mittleren Temperaturen und Pressungen.

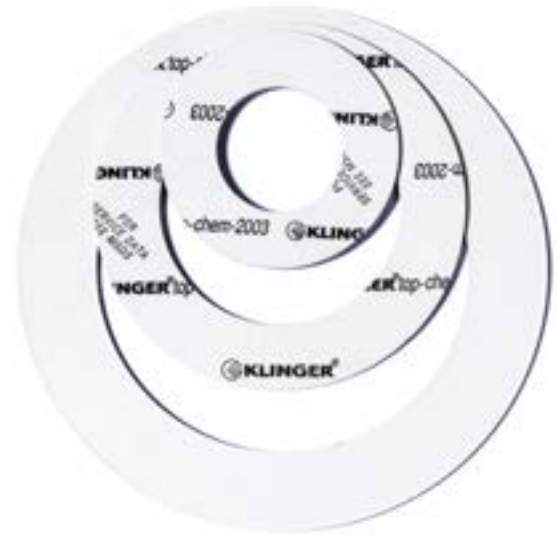

Key features:

- » Hohe Kompressibilität
- » Einheitliche Materialzusammensetzung
- » Resistent gegen Kaltfluss

Benefits:

- » Exzellente Dichtfähigkeit bei geringer Flächenpressung
- » Herausragende chemische Beständigkeit
- » Passt sich einfach an
- » Kein Altern des Materials

Zertifikate und Zulassungen:

- » BAM geprüft
- » DIN-DVGW
- » DIN-DVGW W 270
- » KTW-Leitlinie
- » Germanischer Lloyd
- » TA-Luft
- » FDA Konformität (Bestandteile von KLINGER®topchem 2003 entsprechen den FDA Anforderungen)
- » Konform mit der Verordnung (EU) Nr. 1935/2004 (inkl. 10/2011)

Eigenschaften: bezogen auf die KLINGER®top-chem Materialgruppe

HERAUSRAGEND				
EXZELLENT				
SEHR GUT				
GUT				
MODERAT				
	MECHANISCHE BELASTBARKEIT	THERMISCHE BESTÄNDIGKEIT	DICHTHEIT	CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

Industriezweige:



INDUSTRIE

CHEMIE

ÖL & GAS

ENERGIE

INFRASTRUKTUR

PAPIER &
ZELLSTOFF

TRANSPORT

LEBENSMITTEL &
GETRÄNKE

PHARMA

Typische technische Daten für Dicke 2,0 mm:

Kompressibilität ASTM F 36 M		%	18
Rückfederung ASTM F 36 M		%	35
Druckstandfestigkeit DIN 52913	30 MPa, 16 h / 150 °C	MPa	13
Standfestigkeit nach KLINGER	Dickenabnahme bei 23 °C	%	9
25 MPa	Dickenabnahme bei 250 °C	%	36
Dichtheit	DIN 28090-2	mg/s x m	0,01
Spezifische Leckrate λ	VDI 2440	mbar x l/s x m	3,29E-06
Dicken-/Gewichtszunahme	H ₂ SO ₄ , 100 %: 18 h / 23 °C	%	1/1
	HNO ₃ , 100 %: 18 h / 23 °C	%	0/5
	NaOH, 33 %: 72 h / 110 °C	%	1/5
Dichte		g/cm ³	1,7
Mittl. Oberflächenwiderstand	ρO	Ω	9x10E12
Mittl. spez. Durchgangswiderst.	ρD	Ω cm	2,6x10E12
Mittl. Durchschlagsfestigkeit	E_d	kV/mm	16,7
Mittl. dielekt. Verlustfaktor	50 Hz	tan δ	0,085
Mittl. Dielektrizitätszahl	50 Hz	ϵ_r	2,8
Wärmeleitfähigkeit	λ	W/mK	0,18
ASME-Code Dichtungsfaktoren			
für Dichtungsdicke 1,0 mm	Basisleckrate 0,1mg/s x m	MPa	y 8 m 2,0
für Dichtungsdicke 2,0 mm	Basisleckrate 0,1mg/s x m	MPa	y 8 m 2,7
für Dichtungsdicke 3,0 mm	Basisleckrate 0,1mg/s x m	MPa	y 10 m 3,6

Maße der Standardplatten:

Größen:

1500 x 1500 mm

Dicken:

1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm


Toleranzen:

Dicke nach DIN 28091-1

Länge \pm 50 mm, Breite \pm 50 mm

Andere Dicken, Abmessungen und Toleranzen auf Anfrage.

pT-Diagramm für die Dicke 2,0 mm:

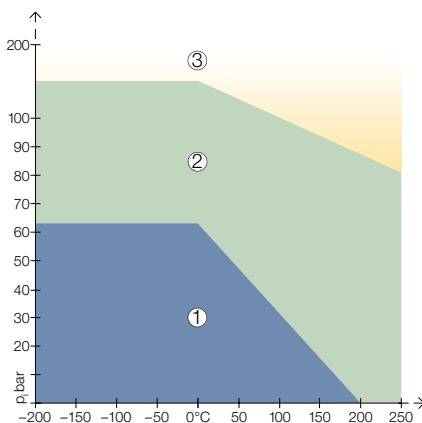

①

In diesem Entscheidungsfeld ist eine anwendungstechnische Überprüfung in der Regel nicht erforderlich.

②

In diesem Entscheidungsfeld empfehlen wir eine anwendungstechnische Überprüfung.

③

In diesem „offenen“ Entscheidungsfeld ist eine anwendungstechnische Überprüfung grundsätzlich erforderlich.

Überprüfen Sie immer die Medienbeständigkeit des Dichtungsmaterials für jeden geplanten Einsatzfall.

